STEFFCA®
– sealing and service under pressure

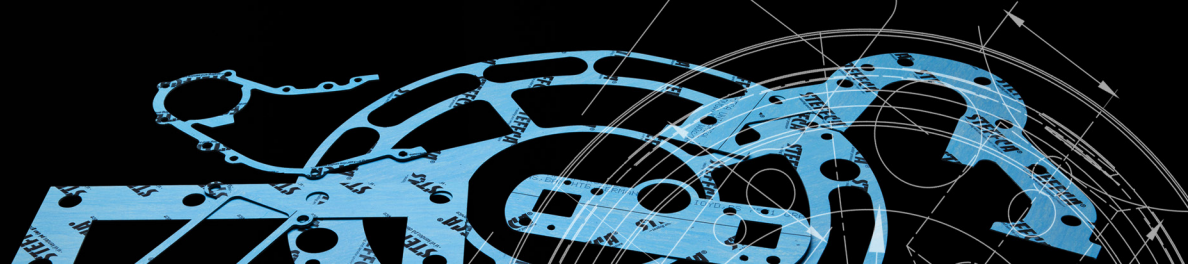

KEMISK RESISTENS TABEL

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
2,4-Toluenediisocyanat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1							
2,4-Toluoldiisocyanat	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2											
Acetone	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3
Acetonitril	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	2
Acetylen	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	2
Adpipsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1		2		1	2		
Akrylnitril	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	3	3		3	3
Akrylsyre	2	1	3	2	1	1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	3	3	1	2	3	3	
Aldehyder	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1							
Alkoholer	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1					3		
Alum	1	2	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1							
Aluminiumacetat	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	3	2	
Aluminiumklorat	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	3	3		1	

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

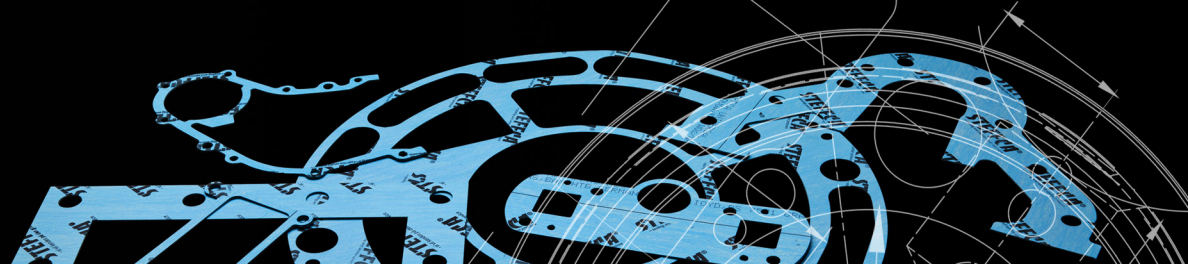

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Aluminiumklorid	2	3	3	2	1	3	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Aluminiumsulfat	2	1	3	2	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1		2	
Aminer	1	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3					2	2	3	3		2	2
Ammoniak	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1
Ammonium bicarbonat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Ammoniumchlorid	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
Ammoniumhydroxid	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1
Amylacetat	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3
Anhydrider	2	1	3	2	2	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1							
Anilin	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3
Anisole	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2											
Argon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1
Asfalt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	3	1
Bariumchlorid	1	2	3	1	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Benzaldehyd	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	3	3		3	2
Benzen	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

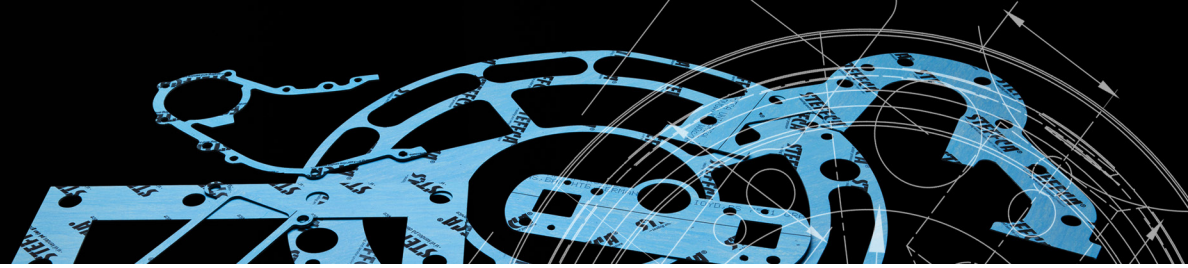

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Benzin	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3	3
Benzoesyre	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Biodiesel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3	
Bio-ethanol	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	2
Blyacetat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	3	3	3
Blyarsenat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	3
Borax	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	3	2	2
Borsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Brint	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Brintoverilte, 20% , 23°C	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1
Brændselsolie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			
Butadien	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3
Butan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3
Butylalkohol (Butanol)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	2
Calciumchlorid	1	2	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Calciumhydroxid	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

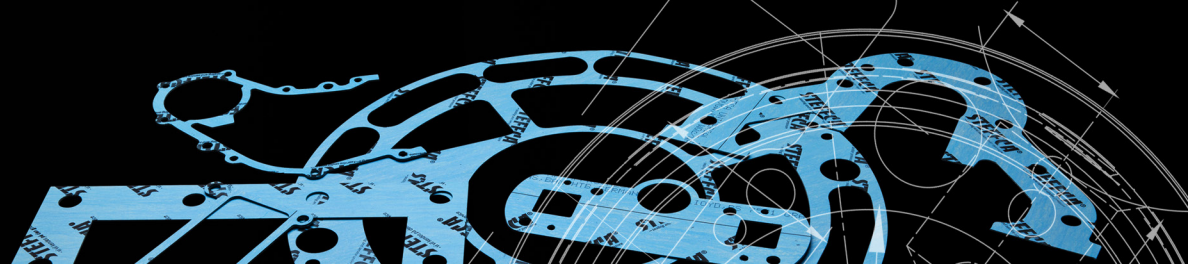

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Cellosolve (Ethylglycol)	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3		3	3
Chlorobenzen	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Citronsyre	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Cresoler (Cresylsyre)	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2	3		3	3
Cyclohexan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3	3
Cyclohexanol	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	1	3	3	3
Cyclohexanon	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	3		3	3
Damp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3		3
Decalin	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					3	3	1	3		3	3
Dextrin	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					2	3	1	1	1	3	2
Dibenzylether	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3
Dibutylfthalat	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	2
Dimethylacetamid (DMA)	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2					2	1	3	2		2	2
Dimethylformamid (DMF)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	2	3	3	2
Dioxan	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	3	3		3	3
Diphyl (Dowtherm A)	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

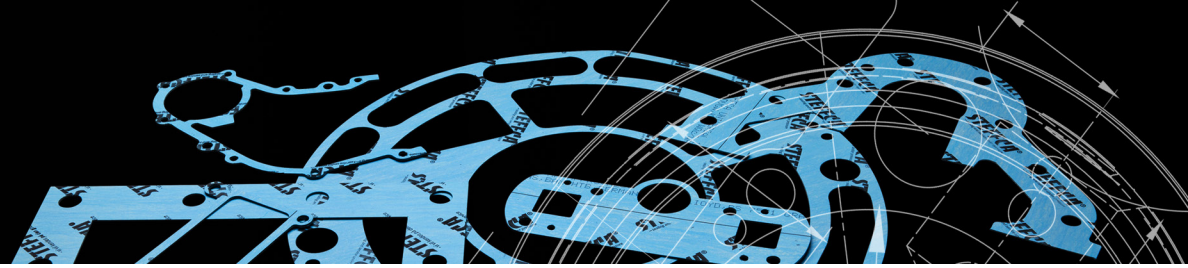

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Eddike	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2	3
Eddikesyre, 10%	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2	1
Eddikesyre, 100% (gletsjer)	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	2	3	2	1
Estere	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2											
Ethan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	3	3
Ethylacetat	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	2
Ethylalkohol (Ethanol)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	2
Ethylcellulose	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	2		2	2
Ethylchlorid	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1		3	3
Ethylen	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	1	3	3
Ethylendiamin, 23°C	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3									1		1
Ethylenglycol	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Flamin	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	3		3	3
Fluorsyre, 10%	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1							
Fluorsyre, 48%	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1							
Formaldehyd (Formalin)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	2

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

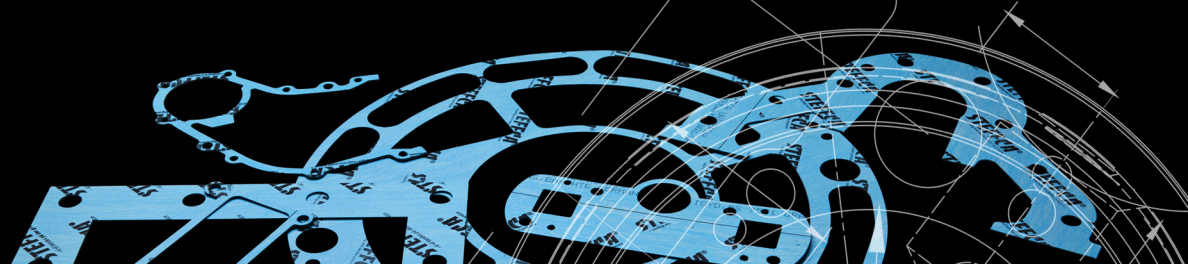

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Formamid	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Fosforsyre, 40%	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1							
Fosforsyre, 85%	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	2	1	3							
Freon-12 (R-12)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	3
Freon-22 (R-22)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	1	3
Freon-134a (R-134a)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	3	1	1		3
Frugtjuicer	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1					2		
Ftalsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Gelatine	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Glycerin (Glycerol)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Glykoler	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Havvand/saltlage	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3		1
Helium	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	3	1	1
Heptan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3
Hydraulikolie (baseret på fosfatester)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2											
Hydraulikolie (glykolbaseret)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					3		

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

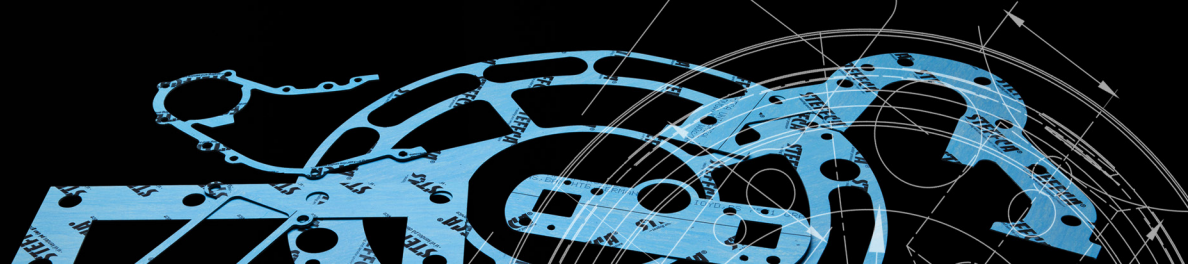

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Hydraulikolie (mineraltype)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Hydrazin	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	1	3	2	3	2	2
Ilt	3	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1											
Isobutan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1		1	2
Isooctan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1		3	3
Isopren	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1											
Isopropylalkohol (Isopropanol)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2		2	1
Jernsulfat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1					1	1	1	1	2		2
Kaliumacetat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	3	3	3
Kaliumbicarbonat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Kaliumcarbonat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	3	3	3	1	2
Kaliumchlorid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Kaliumcyanid	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Kaliumdikromat	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Kaliumhydroxid	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1	3	2	2	2	3
Kaliumjodid	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

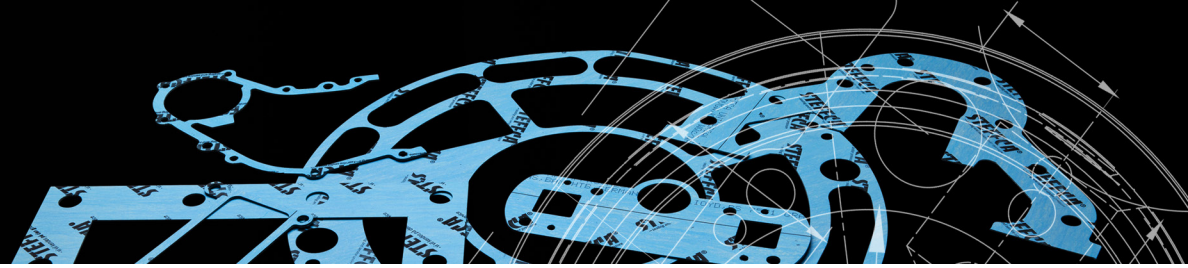

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Kaliumnitrat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Kaliumpermanganat	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	2
Ketoner	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2					3	1	3	3		3	
Klor	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1					3		
Klor i vand ~0.5%	1	3	3	1	1	3	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	2		3			
Kloroform	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Klorosilaner	3	2	3	3	2	2	3	1	3	3	3											
Klorpren	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	1	2		3	
Kobberacetat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	3	3	3
Kobbersulfat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2	1
Kreosot	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	3
Kromsyre	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	1	1	1	1	3	2	1	3	2	3	
Kulbrinter	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2					2	3	1	1		3	3
Kuldioxid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Kulilte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1
Lattergas (NOx)	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1		1	1	1			

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

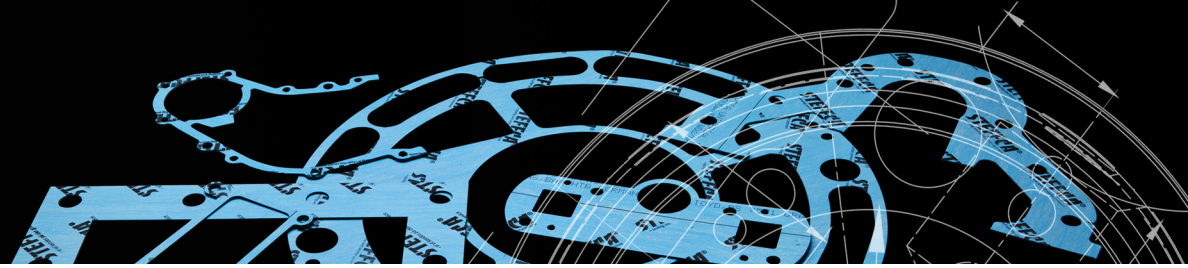

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Luft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Magnesiumsulfat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Maleinsyre	2	1	3	2	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	
Methan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	3
Methylalkohol (Methanol)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1
Methylchlorid	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Methylendichlorid	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3		1		3	3	3
Methylethylketon (MEK)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3
Mineralolie (ASTM nr.1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	2
Motorolie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					2	3	1	1	2	3	2
Myresyre, 10%	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1							
Myresyre, 85%	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1							
Myresyre, 100%	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3		3		
Mælk	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Mælkesyre	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Nafta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1		3	2

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

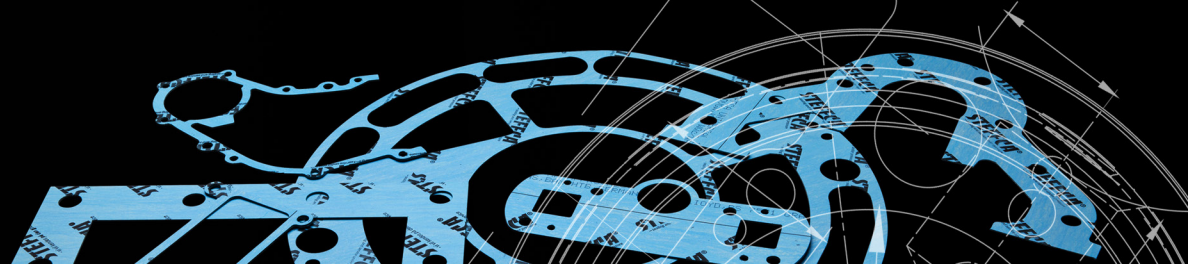

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Natriumaluminat	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Natriumbicarbonat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Natriumbisulfit	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1					1	1	1	1	1	2	2
Natriumcarbonat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Natriumchlorid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Natriumcyanid	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	2	1	3	1	3	1	1		1	2	1	1
Natriumhydroxid	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	3	1	1	3	3	3	1	2
Natriumhypoklorit (Blegemiddel)	2	3	3	2	1	3	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2
Natriumsilikat (vandglas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	
Natriumsulfat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Natriumsulfid	1	2	3	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Nitrobenzen	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	3		3	3
Nitrogen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
N-Methyl-pyrrolidon (NMP)	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2											
Oktan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3	3	3
Oleum (svovlsyre, dampende)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	1	3	3	1	3		3	3

1 Egnet
2 Begrænset egnet
3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

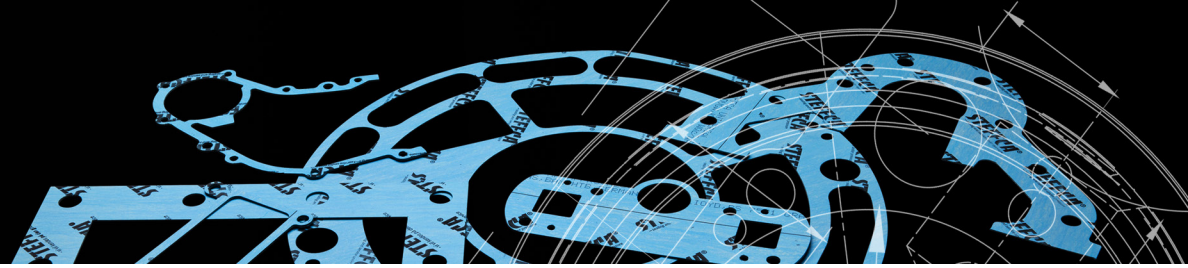

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Olier (Essentiellel)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2											
Olier(Vegetabiliske)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	1
Oliesyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	2	3	2	3	3
Oxalsyre	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2	2
Palmitinsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	3
Paracetamid	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	2
Paraffinolie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Pentan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1		3	3
Perchlorethylen	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	2	1	3	3
Petroleum	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1		3	3
Petroleum (råolie)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3
Phenol (karbolsyre)	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Propan	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3
Propylen	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Pyridin	3	1	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	1	3	3	3	
Røggasser (udstødnings-/Coke-ovn)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

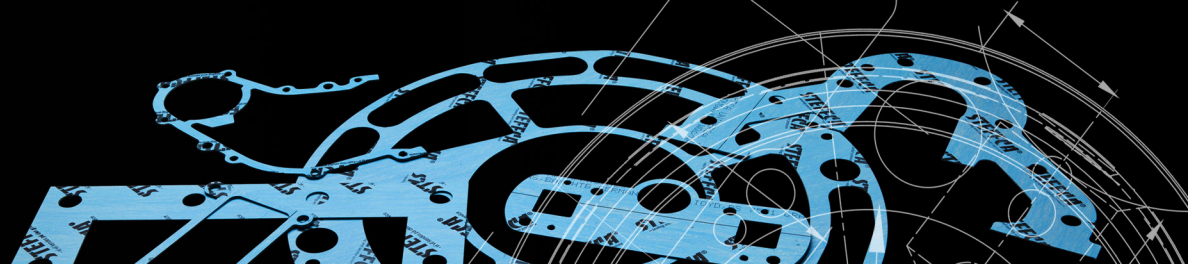

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Salicylsyre	2	1	3	2	2	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1		1	1	2		2	
Salpetersyre, 10%	3	2	3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1		2	1	3	3		
Salpetersyre, 65%	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1					3		
Saltsyre, 10%	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1							
Saltsyre, 37%	3	2	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3			
Silikoner (olie/fedt)	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Smørsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	2	3		3	
Sortlud	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1	3	1	1		2			
Stearinsyre	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2		2	2	2	2
Stivelse	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Sukkerarter	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1			1
Svovl	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	
Svovlchlorid	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3		1	2
Svovldioxid	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	3	3		3	2
Svovlsyre, 20%	3	2	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1		1	2
Svovlsyre, 98%	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	2	2	1	3	3	1	3		3	

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

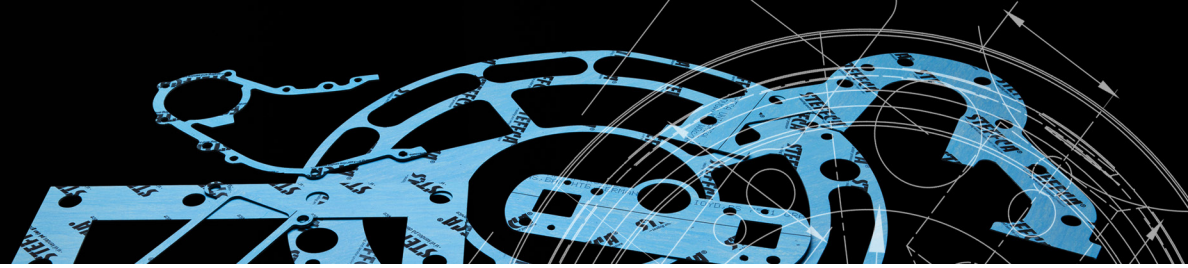

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Syreklorider	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3											
Sæbe	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1
Tar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	2	2	3	2
Terpentin	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1											
Tetrahydrofuran (THF)	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3
Titaniumtetrachlorid	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	2		3	2
Toluen	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3		3	3
Transformerolie (Mineraltype)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		2
Trichlorethylen	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3
Vand	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
Vinsyre	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1		3	2
Vinylchlorid (gas)	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	1	2	3	3	
Vinylidenchlorid	3	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	1	2		3	
Xylener	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3		3	3
Xylenol	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3											
Zinksulfat	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2	1

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

STEFFCA®
– sealing and service under pressure

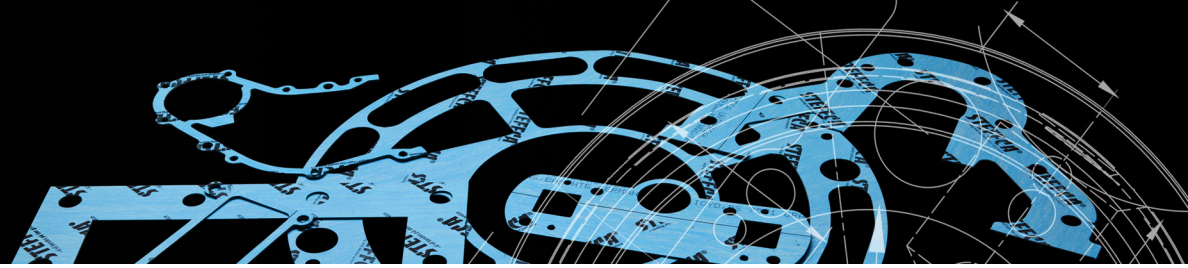

Kemikalier/Medier	STEFFCA				Donit							Teadit				Basismaterialer						
	STEFFCA Carb	STEFFCA Graf	STEFFCA Mica	STEFFCA Universal	Doniflex G-U	Grafilit IQ	Tesnit BA-50	Tesnit BA-GL	Tesnit BA-KTW-G	Tesnit BA-R	Tesnit BA-Soft	Teadit 24SH/24B	Teadit TF1570	Teadit TF1580	Teadit TF1590	CR	EPDM	FPM	NBR	PUR	SBR	Silikone
Æblesyre	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2					2	2	1	1	3	2	2
Ætere	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3

1 Egnet 2 Begrænset egnet 3 Ikke egnet

Ovenstående tabel er vejledende. Tabellen er produceret ud fra oplysninger fra vores leverandører.
STEFFCA A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, skader eller produktionsstop grundet forkert materialevalg med henvisning til tabellen.

STEFFCA A/S | TOFTEGAARDSVEJ 11 | 5800 NYBORG | +45 6531 3102 | INFO@STEFFCA.DK

QUA06082026