

Kemikalieresistenstabel

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|---------|---|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Siikone | |
| 2,4-Toluenediisocyanat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2,4-Toluoldiisocyanat | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Acetone | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Acetonitril | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Acetylen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Adpipsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | |
| Akrylnitril | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| Akrylsyre | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
| Aldehyder | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Alkoholer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | |
| Alum | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Aluminiumacetat | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | |
| Aluminiumklorat | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

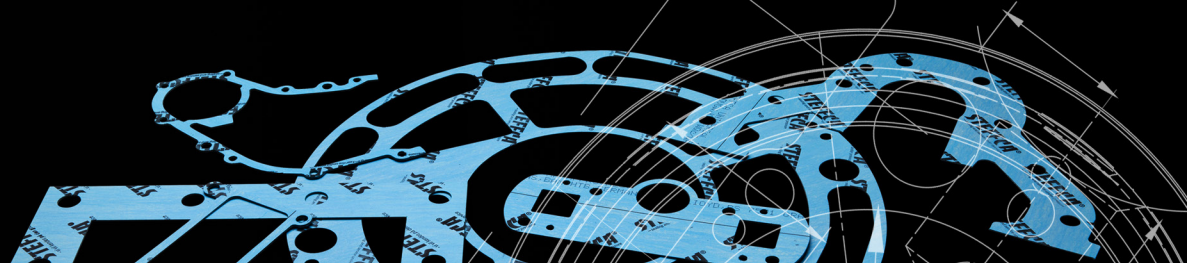

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Aluminiumklorid | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Aluminiumsulfat | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | |
| Aminer | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 |
| Ammoniak | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ammonium bicarbonat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| Ammoniumchlorid | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Ammoniumhydroxid | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Amylacetat | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Anhydrider | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Anilin | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anisole | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Argon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asfalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Bariumchlorid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Benzaldehyd | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 |
| Benzen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

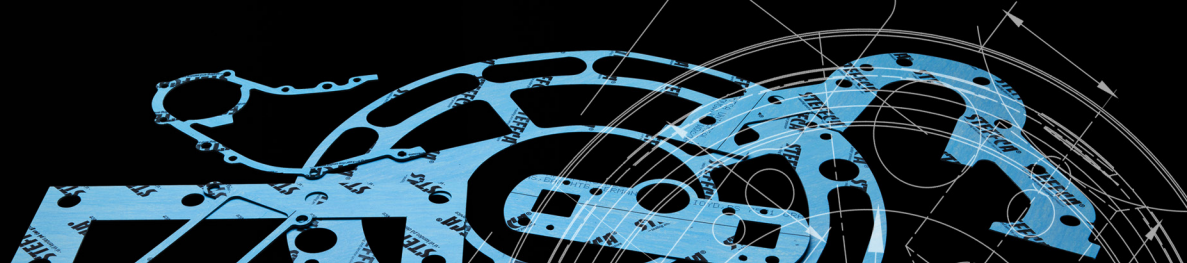

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Benzin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| Benzoesyre | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biodiesel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | |
| Bio-ethanol | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Blyacetat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Blyarsenat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 |
| Borax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Borsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Brint | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Brintoverilte, 20% , 23°C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Brændselolie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| Butadien | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Butan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Butylalkohol (Butanol) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Calciumchlorid | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Calciumhydroxid | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

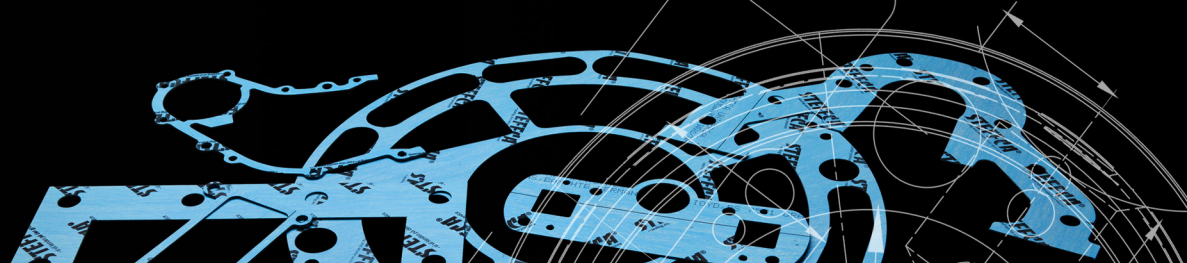

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Cellosolve (Ethylglycol) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Chlorobenzen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Citronsyre | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cresoler (Cresylsyre) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| Cyclohexan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| Cyclohexanol | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cyclohexanon | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Damp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| Decalin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 |
| Dextrin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Dibenzylether | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dibutylfthalat | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Dimethylacetamid (DMA) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 |
| Dimethylformamid (DMF) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Dioxan | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Diphyl (Dowtherm A) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

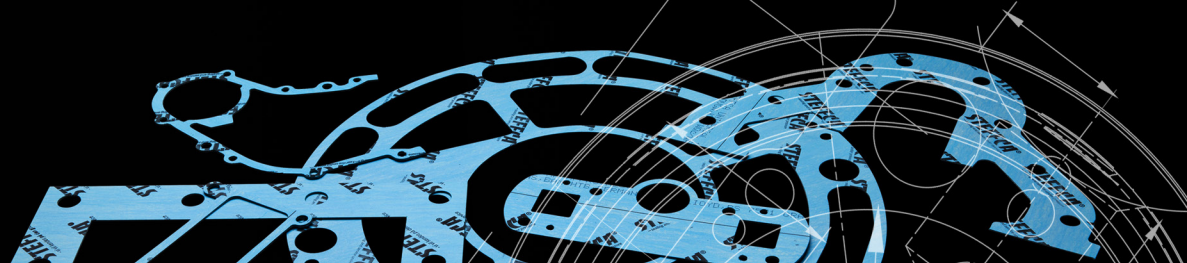


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Eddike | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Eddikesyre, 10% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Eddikesyre, 100% (gletsjer) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Estere | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Ethan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ethylacetat | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ethylalkohol (Ethanol) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Ethylcellulose | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 |
| Ethylchlorid | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| Ethylen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ethylendiamin, 23°C | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Ethylenglycol | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Flamin | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| Fluorsyre, 10% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Fluorsyre, 48% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Formaldehyd (Formalin) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

1 Egnet

2 Begrænset egnet

3 Ikke egnet

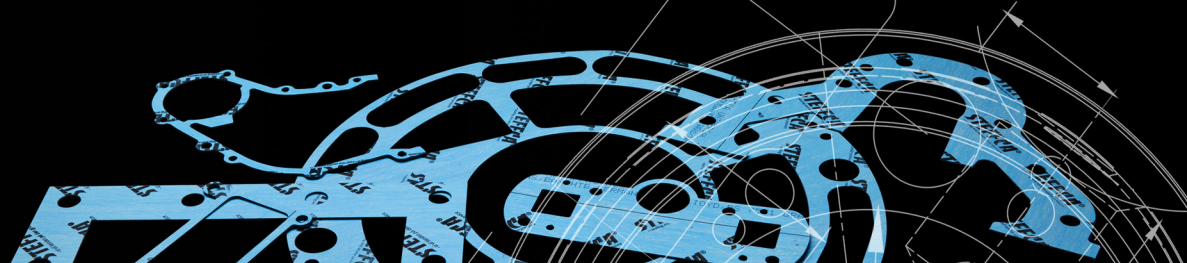

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Formamid | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| Fosforsyre, 40% | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Fosforsyre, 85% | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | |
| Freon-12 (R-12) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Freon-22 (R-22) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Freon-134a (R-134a) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| Frugtjuicer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | |
| Ftalsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| Gelatine | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Glycerin (Glycerol) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Glykoler | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Havvand/saltlage | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 |
| Helium | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Heptan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hydraulikolie (baseret på fosfater) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Hydraulikolie (glykolbaseret) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

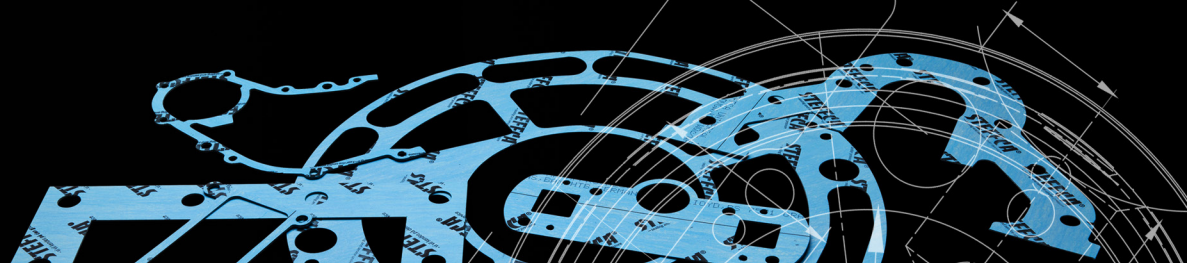

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|--|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone | |
| Hydraulikolie (mineraltpe) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Hydrazin | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Ilt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Isobutan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| Isooctan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 | |
| Isopren | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | |
| Jernsulfat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | |
| Kaliumacetat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Kaliumbicarbonat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | |
| Kaliumcarbonat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Kaliumchlorid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Kaliumcyanid | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Kaliumdikromat | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Kaliumhydroxid | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Kaliumjodid | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

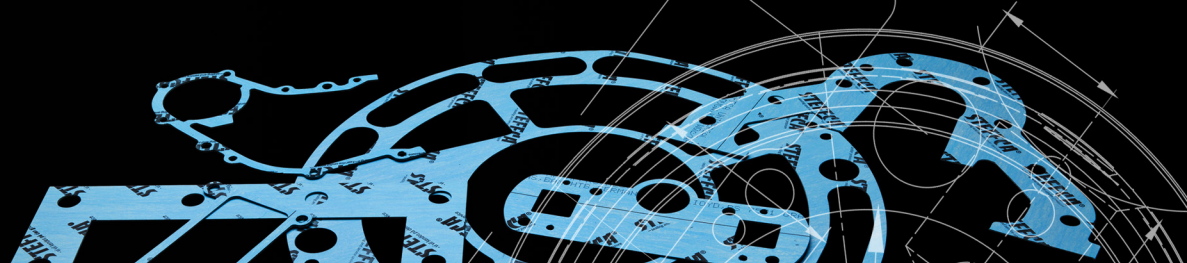


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Kaliumnitrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Kaliumpermanganat | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Ketoner | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | |
| Klor | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | |
| Klor i vand ~0.5% | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | | | |
| Kloroform | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Klorosilaner | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Klorpren | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | |
| Kobberacetat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kobbersulfat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| Kreosot | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Kromsyre | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Kulbrinter | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| Kuldioxid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kulilte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lattergas (NOx) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |

1 Eget

2 Begrænset eget

3 Ikke eget

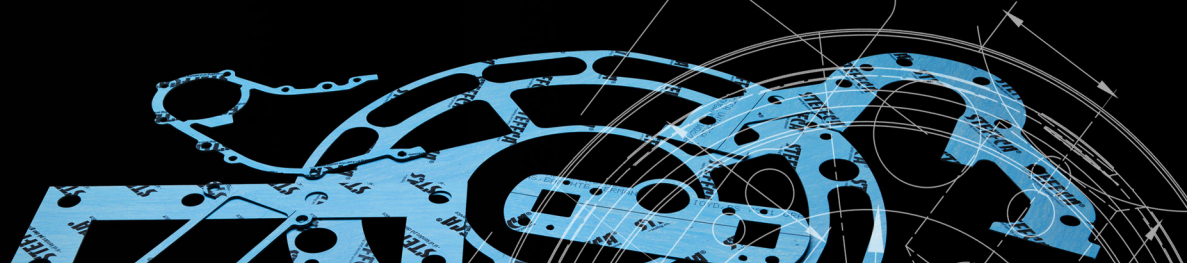


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|---|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone | |
| Luft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnesiumsulfat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Maleinsyre | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Methan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Methylalkohol (Methanol) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Methylchlorid | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Methylendichlorid | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Methylethylketon (MEK) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mineralolie (ASTM nr.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Motorolie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Myresyre, 10% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Myresyre, 85% | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Myresyre, 100% | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mælk | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mælkesyre | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Nafta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |

1 Eget

2 Begrænset eget

3 Ikke eget

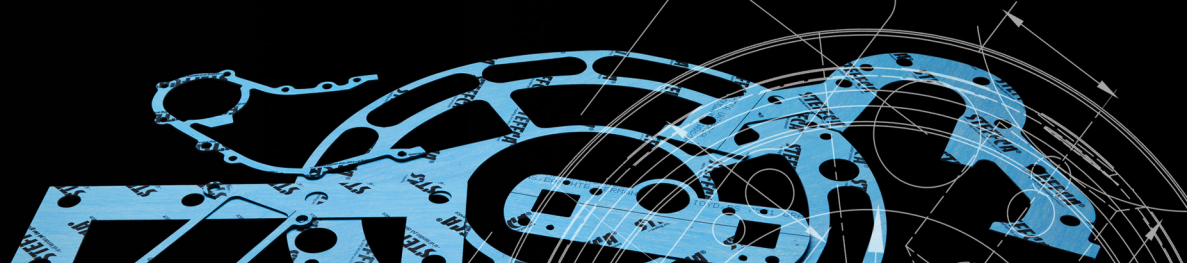


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Natriumaluminat | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| Natriumbicarbonat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Natriumbisulfit | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Natriumcarbonat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Natriumchlorid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Natriumcyanid | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Natriumhydroxid | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Natriumhypoklorit (Blegemiddel) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Natriumsilikat (vandglas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Natriumsulfat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Natriumsulfid | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Nitrobenzen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 |
| Nitrogen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| N-Methyl-pyrrolidon (NMP) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Oktan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Oleum (svovlsyre, dampende) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 |

1 Eget

2 Begrænset eget

3 Ikke eget

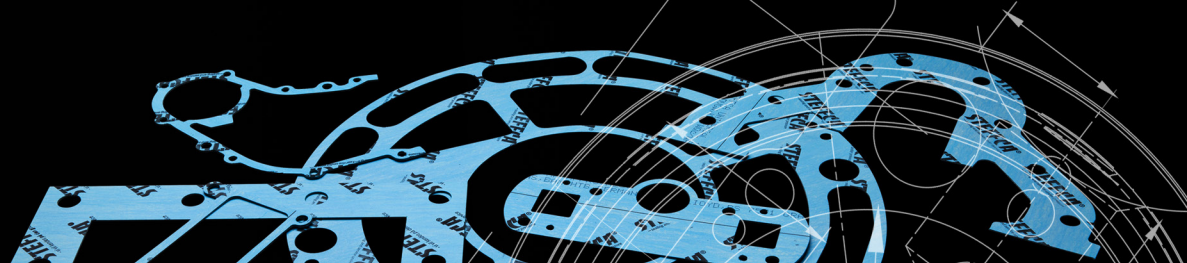

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|--|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone | |
| Olier (Essentielle) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Olier(Vegetabiliske) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Oliesyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Oxalsyre | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Palmitinsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Paracetamid | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Paraffinolie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Pentan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | |
| Perchlorethylen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Petroleum | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 3 | |
| Petroleum (råolie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Phenol (karbolsyre) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Propan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Propylen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pyridin | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | |
| Røggasser (udstødnings-/Coke-ovn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |

1


Egnet

2

Begrænset egnet

3

Ikke egnet

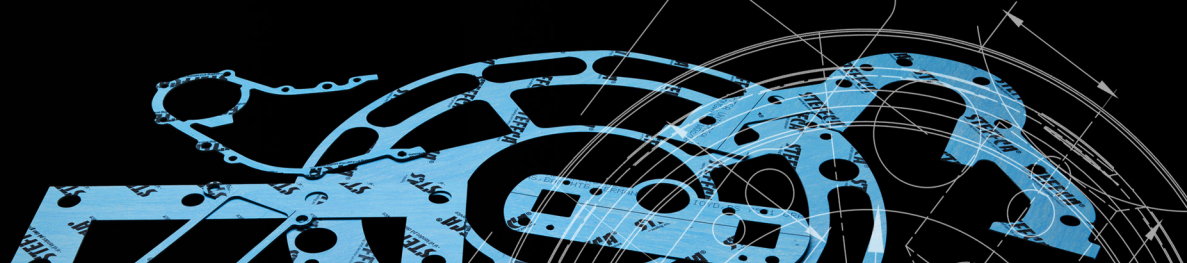


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Salicylsyre | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |
| Salpetersyre, 10% | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
| Salpetersyre, 65% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | |
| Saltsyre, 10% | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Saltsyre, 37% | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | |
| Silikoner (olie/fedt) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Smørsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | |
| Sortlud | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | |
| Stearinsyre | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stivelse | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Sukkerarter | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Svovl | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Svovlchlorid | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| Svovldioxid | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 |
| Svovlsyre, 20% | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 |
| Svovlsyre, 98% | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | |

1 Eget

2 Begrænset eget

3 Ikke eget

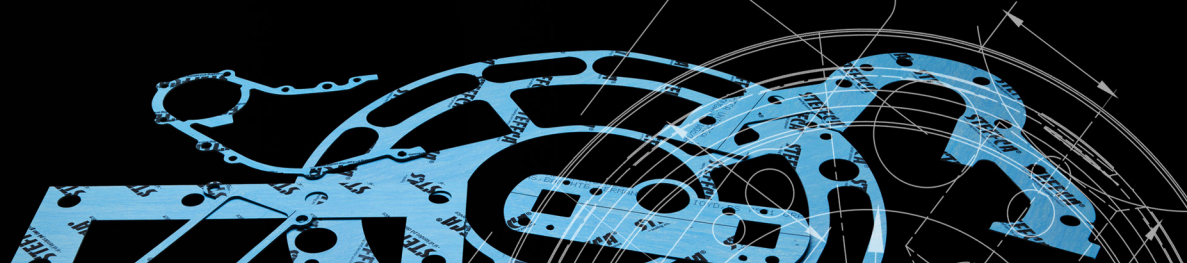


| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|---|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone | |
| Syreklorider | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Sæbeoperaer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Tar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Terpentin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Tetrahydrofuran (THF) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Titaniumtetrachlorid | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | |
| Toluen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 | |
| Transformerolie (Mineraltype) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | |
| Trichlorethylen | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vand | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vinsyre | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | |
| Vinylchlorid (gas) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
| Vinylidenchlorid | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | | |
| Xylener | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 | |
| Xylenol | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Zinksulfat | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |

1 Eget

2 Begrænset eget

3 Ikke eget

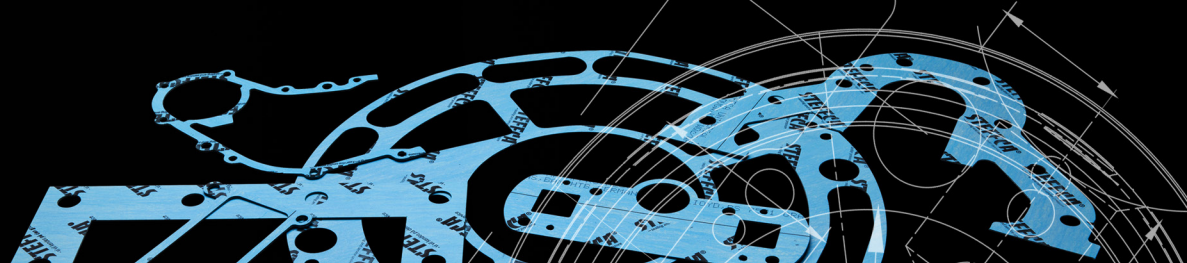

| Kemikalier/Medier | STEFFCA | | | | Donit | | | | | | | Teadit | | | | Basismaterialer | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | STEFFCA Carb | STEFFCA Graf | STEFFCA Mica | STEFFCA Universal | Doniflex G-U | Graflit IQ | Tesnit BA-50 | Tesnit BA-GL | Tesnit BA-KTW-G | Tesnit BA-R | Tesnit BA-Soft | Teadit 24SH/24B | Teadit TF1570 | Teadit TF1580 | Teadit TF1590 | CR | EPDM | FPM | NBR | PUR | SBR | Silikone |
| Æblesyre | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ætere | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |

1 Eget
2 Begrænset eget
3 Ikke eget

Ovenstående tabel er vejledende. Tabellen er produceret ud fra oplysninger fra vores leverandører. STEFFCA A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, skader eller produktionsstop grundet forkert materialevalg med henvisning til tabellen.